

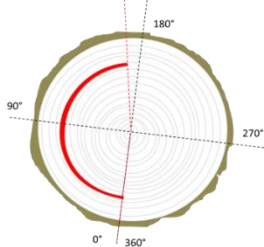
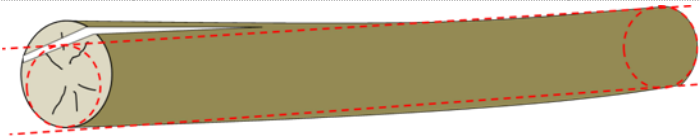
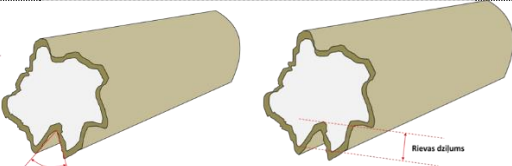
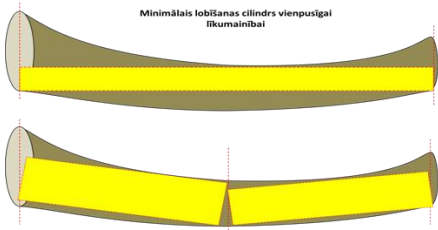
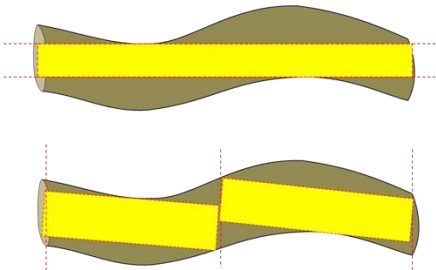
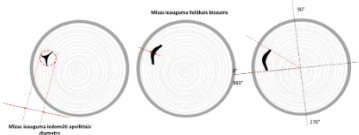





Bērza finierklucis

LVS 80-7 daļa

1.Kvalitātes klase	2.Kvalitātes klase	3.Kvalitātes klase
ZARI Koksnē ieslēgta zara daļa		
Trupējis zars		
Zars ar trupi		
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm	Zara D un/ vai H līdz 80 mm
Nokaltis zars		
Mazāk nekā ¼ no zara perimetra ar apkārtējo koksnī daļēji saaudzis zars		
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm	Zara D un/ vai H līdz 80 mm
Vesels zars		
Zars bez trupes pazīmēm		
Zara D sākot no 40 mm		
Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 80 mm
PLAISAS Šķiedru atdalīšanas garenvirzienā		
Serdes un žūšanas plaisas		
Radiāla gala plaisa, kas sākas pie serdes		
Plaisas platums no 2 mm		
Ja neatbilstoši visi īsklucī, tad brāķē tikai tievāko īskluci		
plaisas garums līdz 70 mm	Pieļauj, ja nepāršķēļ sānu virsmu	Pieļauj, ja nepāršķēļ sānu virsmu
		
Gredzenveida plaisa		
Pa gadskārtas aploci ejoša plaisa		
aploces leņķis līdz 180°	aploces leņķis līdz 180°	aploces leņķis līdz 180°
		
Sala un zibens plaisas		
Sala iedarbībā radusies liela garuma radiāla plaisa virzienā no aplievas uz serdi un plaisa, ko izraisījis zibens spēriens		
Brāķē visa finierkluča garumā		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj

Gāšanas un sagarumošanas plaisas		
Koka gāšanā radusies plaisa, kas redzama stumbra resgaļa virsmā un turpinās garenvirzienā		
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
		
Lobīšanas cilindra redukcija 2 vai 4 cm		
STUMBRA FORMAS VAINAS		
Rievotais blīzums		
Stumbra resgalī izveidojušies gareniski padziļinājumi.		
Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm	Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm	Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm
		
Līkumainība		
Apaļā kokmateriāla garenass novirze no taisnas līnijas.		
Novērtējumu veic automātiskā mērīšanas ierīce		
Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram	Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram	Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram
 Minimālais lobīšanas cilindrs vienzusīgai līkumainībai  Minimālais lobīšanas cilindrs daudzpusīgai līkumainībai		
Dubultgalotne		
Kokmateriāla gala plaknes žāklveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra attiecība ir 3:1 līdz 1:1.		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
Koksnes uzbūves vainas		
Dvīņserde		
Apaļo kokmateriālu gala plaknē ietvertas divas serdes ar patstāvīgu gadskārtu sistēmu, ko ieskauj viena perifēra sistēma		
Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj

Mizas ieaugums		
Koksnē ieslēgta miza		
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra. Ja mizas ieaugums ir lobīšanas cilindrā, tad pieļaujams mizas ieauguma caurmērs līdz 3.0 cm vai, ja mizas ieaugums ir aploces veidā, tad aplocē pieļaujams līdz 180° un tā biezums līdz 8 mm	Pieļauj
		
Saussāns		
Apaļam kokmateriālam vai augošam stumbram atmirušī stumbra daļa		
Nepieļauj	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj
		
Māzerpuns		
Liels koksnes izaugums ar neregulāru koksnes un mizas struktūru		
Nepieļauj	H līdz 40 mm	Pieļauj
		
Kodolu sēņu bojājumi		
Sēņu vai baktēriju infekcijas bojājumi, kas attīstās tikai augošiem kociem, inficējot caur saknēm, nolūzušiem zariem un sānu virsmas bojājumiem		
Kodola iekrāsojums		
Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un nesamazinās mehāniskās īpašības.		
D kodola iekrāsojums līdz 70 mm	Pieļauj	Pieļauj
Kodola sēņu bojājuma caurmērs 		
Kodola trupe, t.sk. dobums		
Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un pasliktinās mehāniskās īpašības.		
Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj meža trupi ar D līdz 5 cm
		Kodola sēņu bojājuma caurmērs 

Aplievas sēņu bojājumi

Sēņu infekcijas bojājumi, kas attīstās no kokmateriāla ārējās virsmas nokaltušiem un/ vai ilgstoši uzglabātajiem apaļajiem kokmateriāliem

Aplievas trupe

Sēņu attīstības stadija, kad koksne izmainās krāsojums un pasliktinās tās mehāniskās īpašības.

Brāķē visā finierkluča garumā

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Mehāniskie bojājumi

Dažāda veida mehāniskie bojājumi kokmateriāla gala vai sānu virsmā, kas skar koksni


Mehāniskie bojājumi

Dažāda veida mehāniskie bojājumi kokmateriāla gala vai sānu virsmā, kas skar koksni

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra

Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra

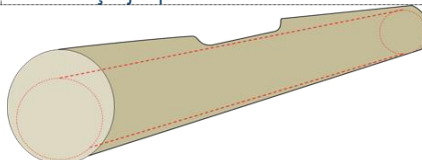

Lobīšanas cilindra redukcija 2 vai 4 cm

Apogļojums

No zibens vai ugunī daļēji apdegusi koksne

Brāķē visā finierkluča garumā

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Metāla ieslēgumi

Metāla ieslēgumi koksne.

Brāķē visā finierkluča garumā

Nepieļauj

Nepieļauj

Nepieļauj

Ievērojams minerālu piejaukums, tai skaitā, sniegs un ledus

Vērtē gala plaknē noklāto laukumu. Ja kokmateriāls ir daļēji ar minerāla piejaukumu, dubļiem, kūdru utt., kas apgrūtina kvalitātes vērtēšanu, šādos gadījumos kvalitāte ir jāvērtē atbilstoši kvalitātes nosacījumiem maksimāli iespēju robežās. Ja kokmateriāla gala un/vai sānu virsma ir pilnībā ar minerāla piejaukumu, dubļiem, kūdru utt., kas apgrūtina kvalitātes vērtēšanu, šādos gadījumos piešķirama pēdējā kvalitatīvā klase.

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj