

Neapdarīta saplākšņa šķiras

Saplākšņa šķiras nosaka redzamo defektu veids un daudzums atbilstoši standartam EN 635-5.

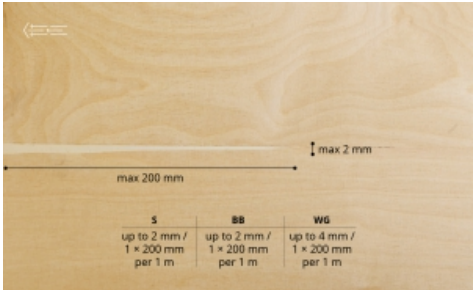
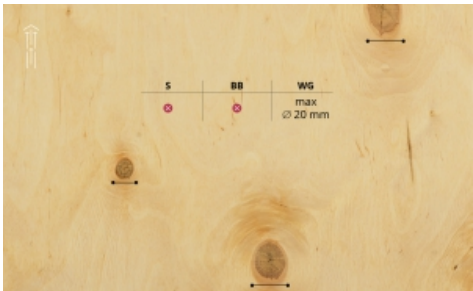
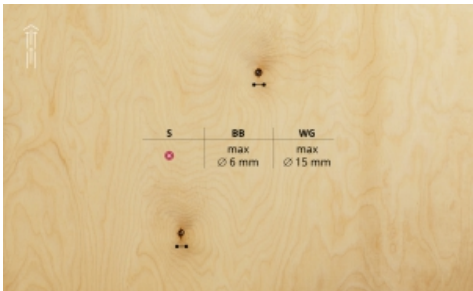
Rīga Ply tehniskās un kvalitātes prasības noteiktas atbilstīgas vai stingrākas par attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem:

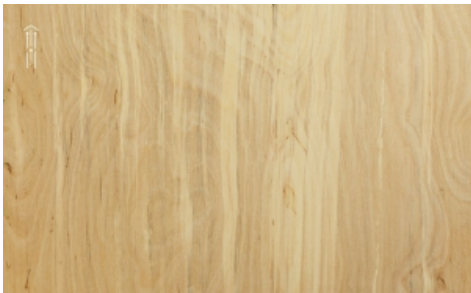
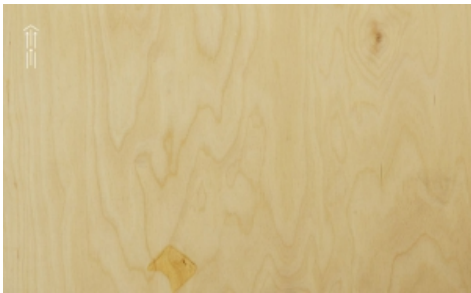
- EN 635-2 Saplākšnis – klasifikācija pēc virsmas izskata;
- SFS 2413 bērza saplākšņa kvalitātes noteikšana pēc ārējā izskata;
- ISO 139 Tehniskās komitejas II darba grupas izstrādātām rekomendācijām un noteikumiem (1994.)

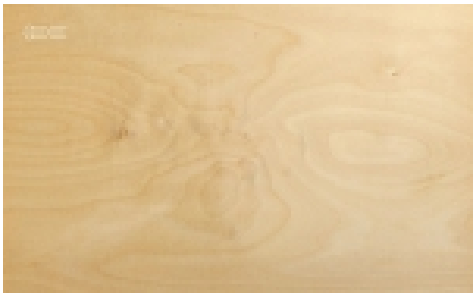
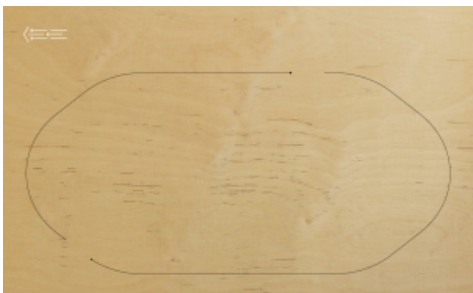
Virsmā	Ieteicamais pielietojums	
S	Labas kvalitātes beicēšanai un lakošanai. Kopējais defektu skaits ≤ 6	
BB	Apstrādei ar iekštelpu apdares materiāliem un pārklāšanai ar pārklājumiem, finierēšanai. Kopējais defektu skaits ≤ 9	

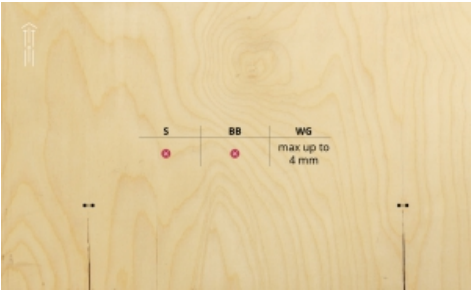
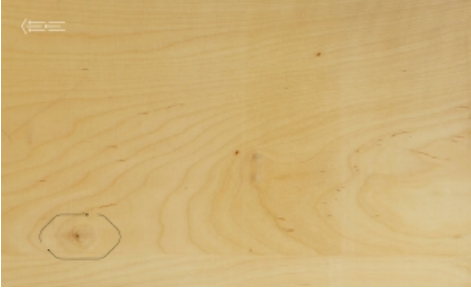
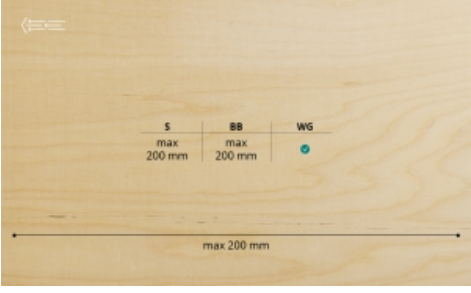
Virsmā	Ieteicamais pielietojums	
WG	Izmantojams, kad virsējās kārtas finiera izskats nav būtisks. Kopējais defektu skaits neierobežots	
WGE	WG šķiras saplāksnis bez atklātiem defektiem (labots ar pildvielām), pārklāšanai ar necaurspīdīgiem apdares materiāliem.	

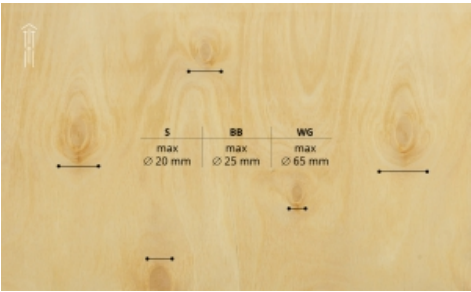
* Saplākšņa šķiru fotogrāfijas veidotas no A5 paraugiem.

DEFEKTS	SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
	S	BB	WG
Aiztepētas nesakļāvušas plaisas un plīsumi			
	✓ Līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m	✓ Līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m	✓ Līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m
Bojāti, nesairuši zari			
	✗	✗	✓ Līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 200 mm/m²
Caurslīpējumi			
	✗	✓ Līdz 10 cm² uz katru loksnes laukuma kvadrātmetru	✓ Līdz 20 cm²/m²
Citi zari un caurumi			
	✗	✓ Līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 25 mm/m²	✓ Līdz atsevišķam max Ø 15 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 100 mm/m²

DEFEKTS	SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
	S	BB	WG
Iekrāsojums, svītras, svēdras, brūnējums			
		 Līdz 30% no virsmas laukuma	
Ieliktni			
	 Ja pareizi iestrādāti, saskaņoti krāsu toņi un ne vairāk kā 1/m ²	 Līdz 3% no virsmas laukuma	
Iespiedumi un risas			
		 Bet nenožīmīgi, līdz 2 cm ² uz loksni	 Bet nedaudz
Koksnes iekrāsojuma svēdras			
	 Nedaudz		
Koksnes krāsu dažādība			
	 Neizteikta	 Līdz 30% no virsmas laukuma	

DEFEKTS	SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
	S	BB	WG
Koksnes struktūras nevienādīgums			
	✓	✓	✓
Līmes caurspiešanās			
	✓ Ja gadījuma rakstura	✓ Līdz 5% no loksnes virsmas	✓
Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas			
	✓ Līdz 5 mm no malas, ne visā garumā	✓ Līdz 5 mm no malas	✓ Līdz 5 mm attālumā no malas
Māzerainums (izteiktu haotisku koksnes šķiedru izvietojums)			
	✗	✓	✓
Nenoslīpēti laukumi			
	✗	✗	✓ Līdz 5% no loksnes laukuma

DEFEKTS	SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
	S	BB	WG
Nesakļāvušās plaisas un plīsumi			
	✗	✗	✓ Līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m
Palielināts raupjums			
	✗	✓ Bet nenožīmīgs. Var būt līdz 10 cm ² /m ² , aiztepēts - trīs defekti uz loksnī	✓
Pārklājumi			
	✗	✗	✗
Punktveida zari			
	✓	✓	✓
Sakļāvušās plaisas un plīsumi			
	✓ Līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m	✓ Līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m	✓

DEFEKTS	SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
	S	BB	WG
Segfinieru paplatināšana			
	 Ja labi iestrādāta, saskaņoti krāsu toņi		
Vaļējas saduras (savienojumi), aiztepētas			
		 Līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m	 Līdz atsevišķam max platumam 3 mm
Veseli, saauguši zari			
	 Līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 50 mm/m ²	 Līdz atsevišķam max Ø 25 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 60 mm/m ²	 Līdz atsevišķam max Ø 65 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 600 mm/m ²
Kopējais defektu skaits			
	≤ 6	≤ 9	Neierobežots

* Ja apstrādātais panelis ir mazāks par tabulā noteikto minimālo vienību (1 m², 1 platuma metrs), tad no kvalitātes novērtējuma viedokļa tā izmērs ir pielīdzināms 1 m² vai 1 platuma metram.

* Sniegtā informācija ir paredzēta tikai atsaucei. Koks ir dzīvs materiāls, tāpēc katrs panelis ir unikāls un iespējamās atšķirības.

* Lūgums ņemt vērā, ka tabulā iekļautā informācija tiks regulāri atjaunināta. Jaunākā versija vienmēr būs pieejama www.finieris.lv mājaslapā.