

Laminēta saplākšņa šķiras


Laminēta saplākšņa šķiras nosaka redzamo defektu veids un daudzums atbilstoši standartam EN 635-5.

Norādītie ierobežojumi attiecas uz šādiem Riga Wood saplākšņa produktiem:

FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
TEX		CAURSPĪDĪGIE
Riga Form (tumši brūns, melns)	Riga Heksa Plus	Riga Form (gaiši brūns, sudrabpelēks u.c.)
Riga Tex (tumši brūns, melns)	Riga Heksa	Riga Mel
	Riga Trans	Riga Preprime
	Riga Dot	Riga Paint
	Riga Foot	
	Riga Diamond	
	Riga Rhomb	
	Riga Smooth Mesh	
	Riga Superwire	
	Riga Frost	
	Riga Timber	

☒ Pieļauts
 ☒ Nav pieļauts
 ☐ Nav attiecināms


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Atlīmējumi saplāksnī			
A			
I			
II	 100 cm²/m²	 100 cm²/m²	 100 cm²/m²

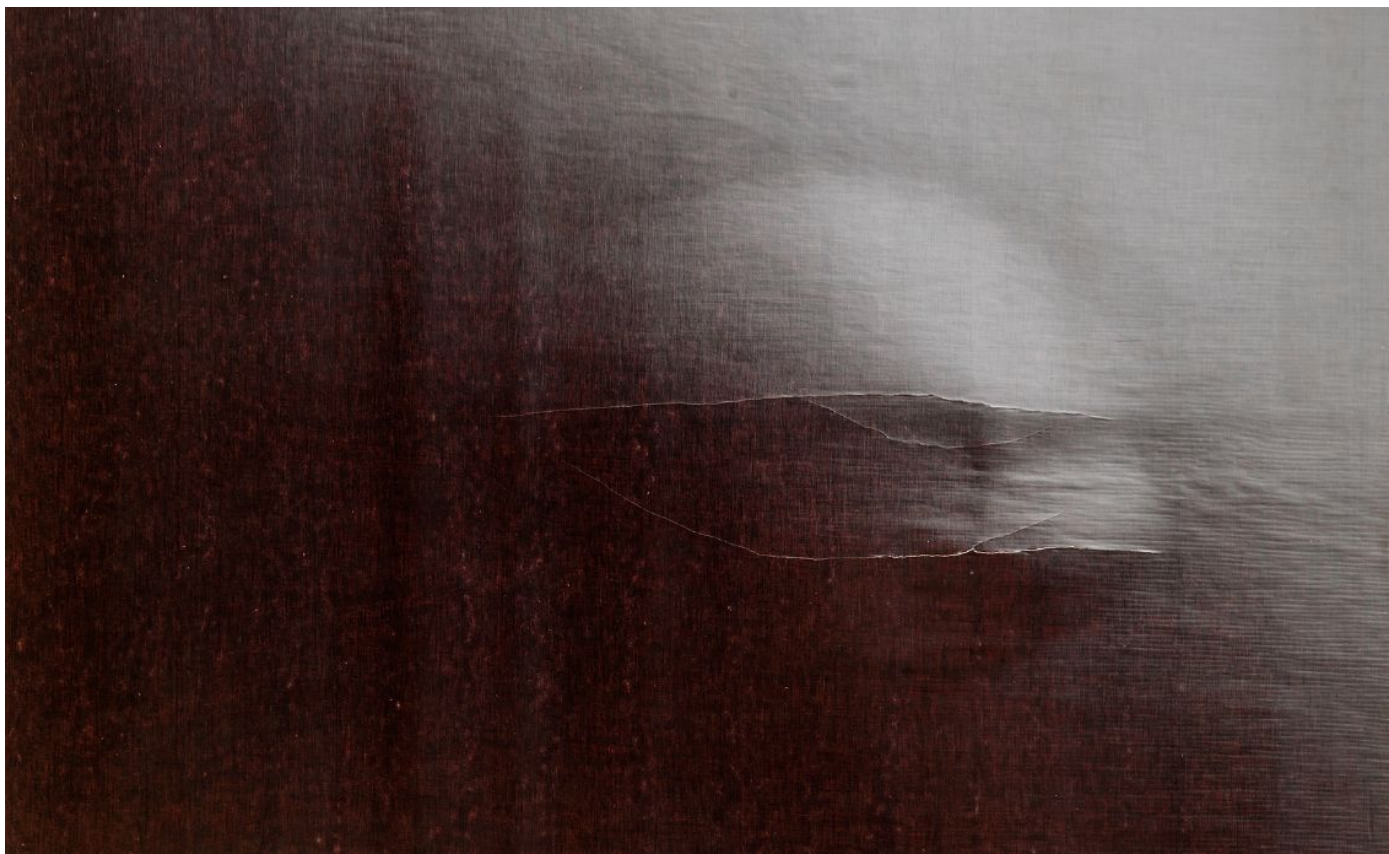


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Filmas krokas			
A			
I	 10% no virsmas laukuma		
II			




ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Iepresēti atšķirīgas krāsas putekļi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē 5% no loksnes	 Loksnes otrā pusē pieļauj 5% no loksnes.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē 5% no loksnes
I	 10% no loksnes	 10% no loksnes	 10% no loksnes
II			

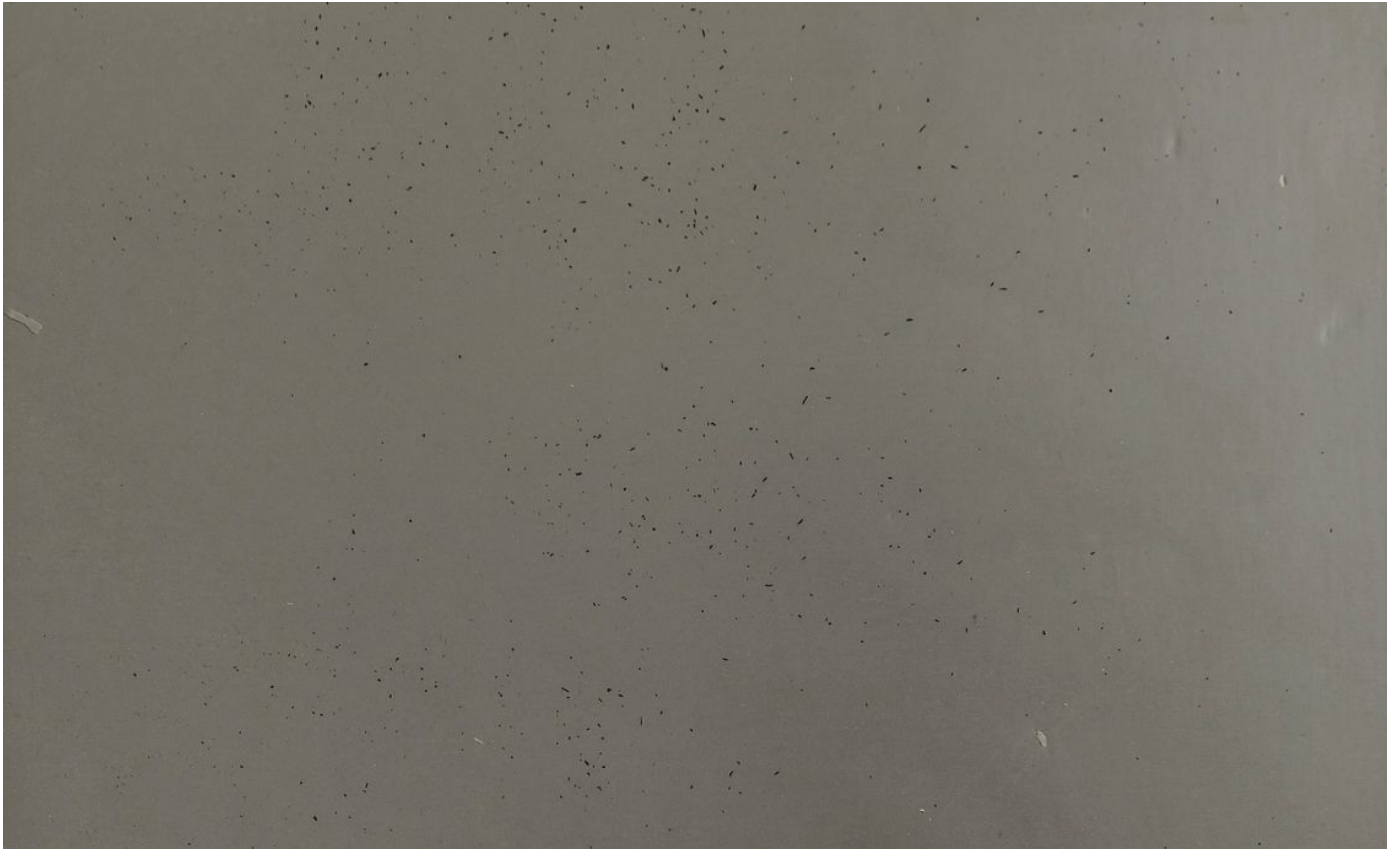

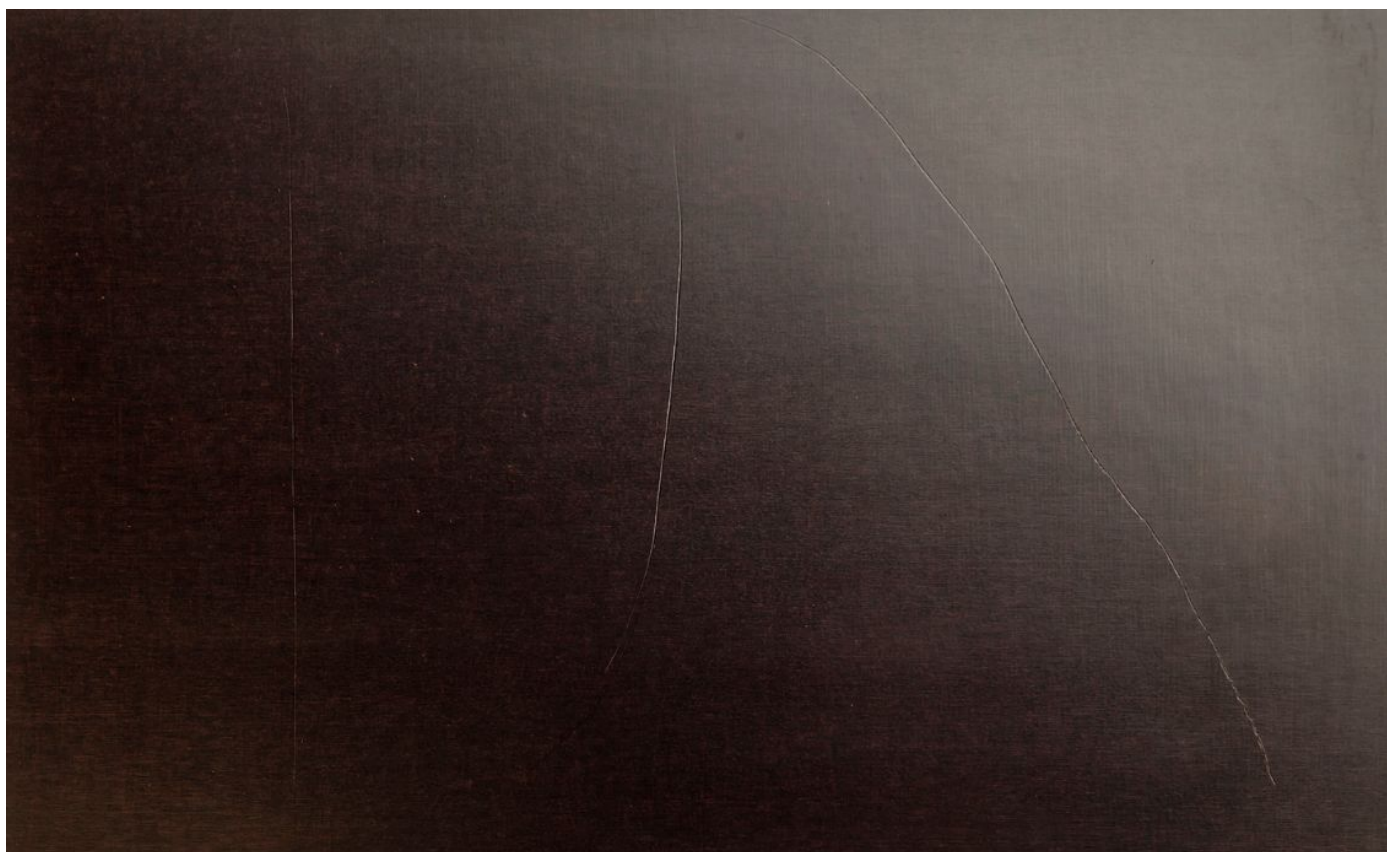ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Ieskrāpējumi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus 2 gab., ja lamināts nav caurskrāpēts	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus 2 gab, ja lamināts nav caurskrāpēts	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus 2 gab., ja lamināts nav caurskrāpēts
I	 Ja nav caurskrāpēts lamināts	 Ja nav caurskrāpēts lamināts	 Ja nav caurskrāpēts lamināts
II			
			

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Iespiedumi, ja nav bojāts lamināts			
A	✗ Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums 3 mm un garumu summa 30 mm/m²	✗ Loksnes otrā pusē pieļauj ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums 3 mm un garumu summa 30 mm/m²	✗ Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums 3 mm un garumu summa 30 mm/m²
I	✓ Kopējo laukumu 2,5 cm²/m², ja iespieduma platums 5 mm un garumu summa 50 mm/m²	✓ Kopējo laukumu 2,5 cm²/m², ja iespieduma platums 5 mm un garumu summa 50 mm/m²	✓ Kopējo laukumu 2,5 cm²/m², ja iespieduma platums 5 mm un garumu summa 50 mm/m²
II	✓	✓	✓

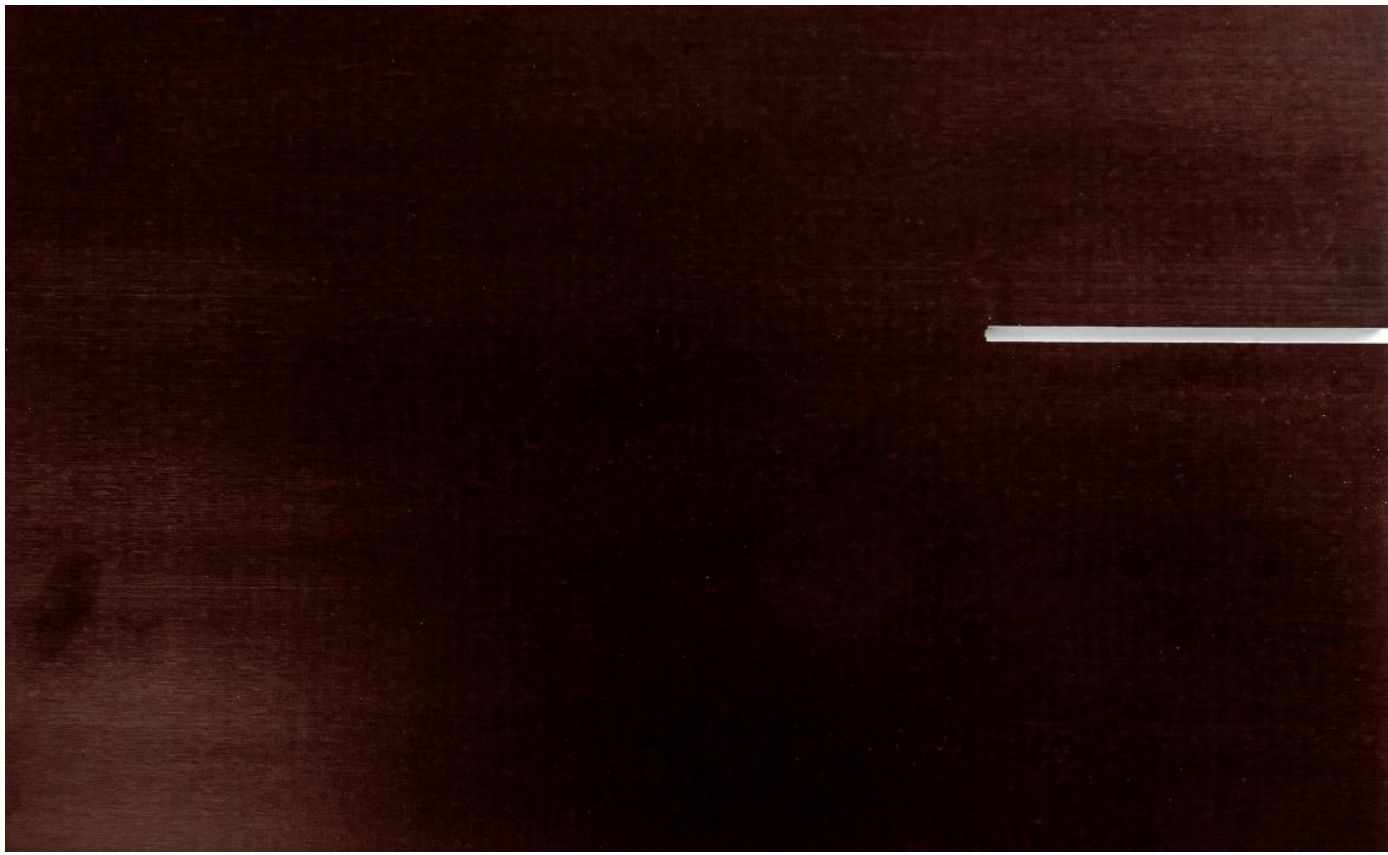ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Iezāgējumi			
A			
I			
II	 Vienu, garumā 10 cm	 Vienu, garumā 10 cm	 Vienu, garumā 10 cm
			


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Izciļņi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Plankumu veidā Ø 15 mm, 1 gab/m² vai nelimitē Ø 5mm	 Loksnes otrā pusē pieļauj. Plankumu veidā Ø 10 mm, 1 gab/m² vai nelimitē Ø 5 mm	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Plankumu veidā Ø 10 mm, 1 gab/m² vai nelimitē Ø 5 mm
I	 Joslu veidā ar platumu 10 mm, garumā 300 mm un 1 gab/platuma m. Ar platumu 5 mm bez garuma ierobežojuma 1 gab/platuma m. Plankumu veidā Ø 20 mm: 1 gab/m² vai nelimitē Ø 10 mm	 Joslu veidā ar platumu 5 mm, garumā 300 mm un 1 gab/platuma m. Ar platumu 3 mm bez garuma ierobežojuma 1 gab/platuma m. Plankumu veidā Ø 15 mm: 1 gab/m² vai nelimitē Ø 5 mm	 Joslu veidā ar platumu 3 mm, garumā 200 mm un 1 gab/platuma m. Plankumu veidā Ø 15 mm: 1 gab/m² vai nelimitē Ø 5 mm
II			



ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Izplūdušas joslas uz virsmas (krāsas toņa vai spīduma atšķirības)			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj nelielas uz vienas pusēs	 Loksnes otrajā pusē pieļauj nelielas	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj nelielas uz vienas pusēs
I	 Nelielas	 Nelielas	 Nelielas
II			



ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Lamināta atlieku pielīmēšanās uz virsmas			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē 3 gab., ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē 3 gab., ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē 3 gab, ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas
I	 Pieļauj ar kopējo laukumu 10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas	 Ar kopējo laukumu 10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas	 Ar kopējo laukumu 10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas
II			

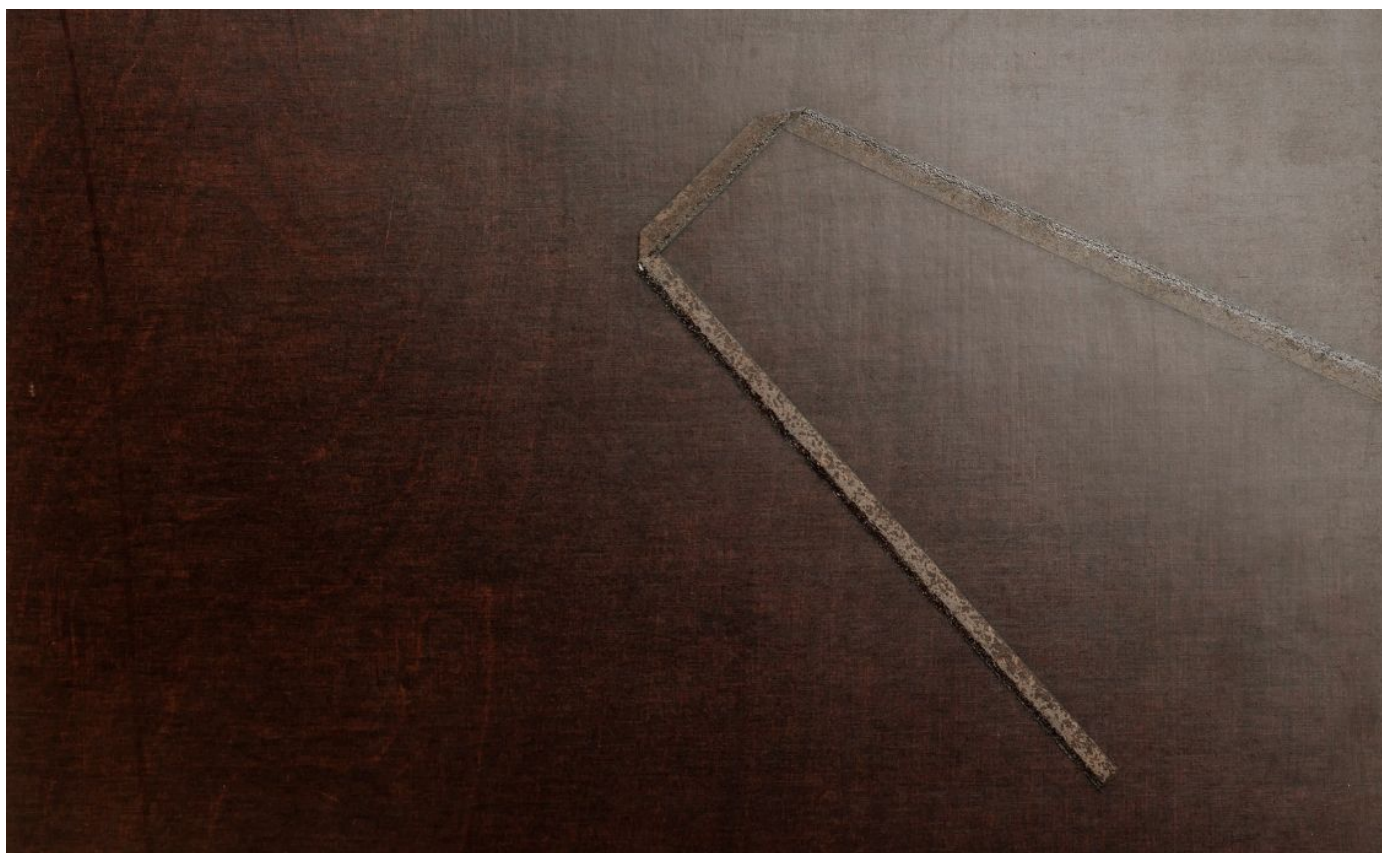

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Lamināta iztrūkums uz virsmas vai atlīmējumi pēc presēšanas			
A			
I			
II			
	1/3 no loksnes vienas puses	1/3 no loksnes vienas puses	1/3 no loksnes vienas puses




ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Laminētās virsmas noklāšana ar maliņu krāsu			
A	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī
I	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	✓ ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī
II	✓	✓	✓

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Lobītā finiera iztrūkums malās			
A			
I	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs
II	 Saplākšņa malām jābūt stingrām	 Saplākšņa malām jābūt stingrām	 Saplākšņa malām jābūt stingrām




ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Matēta lamināta virsma			
A			
I	 Līdz 50% no virsmas		
II			

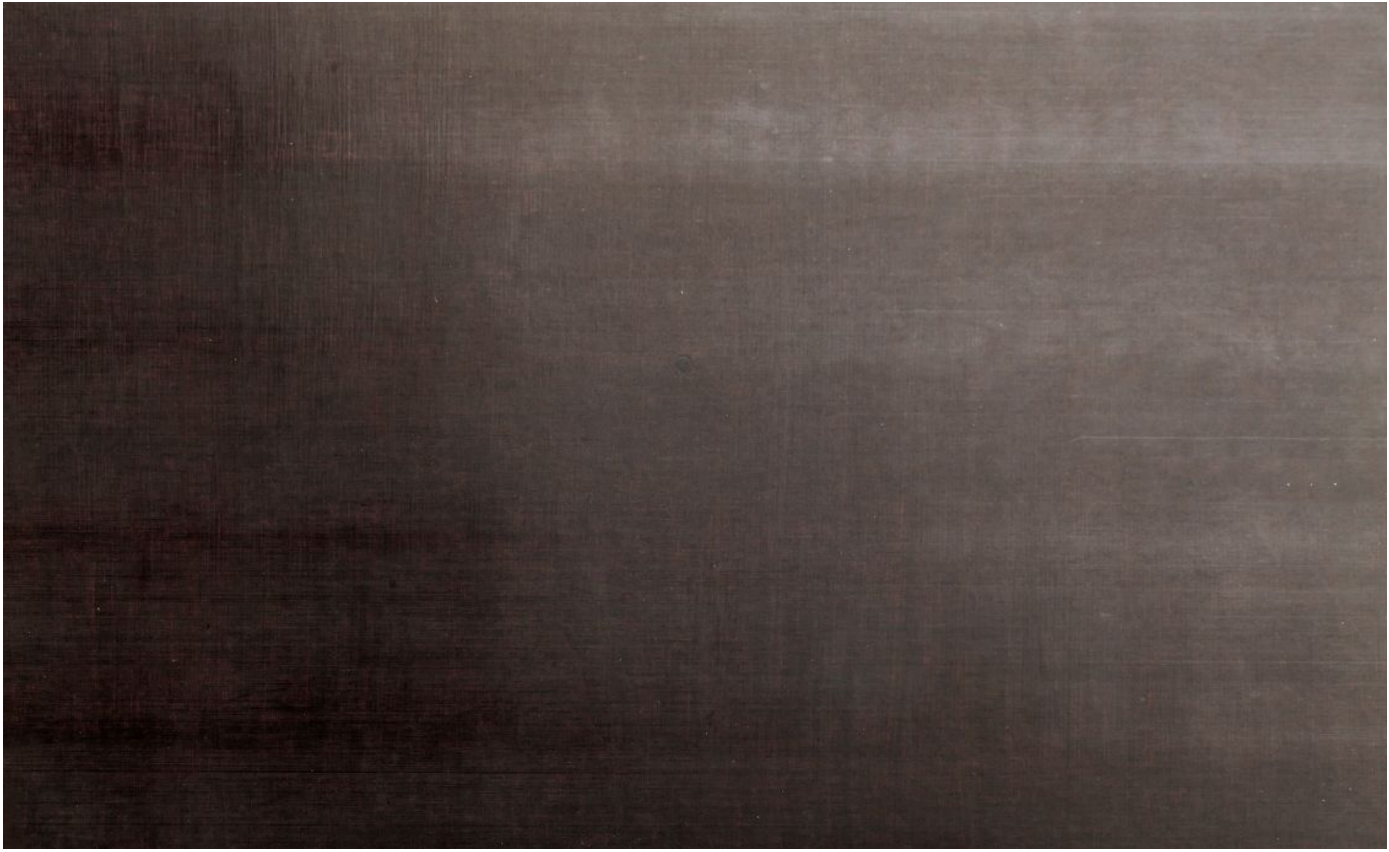


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Maznozīmīgas raupjas vietas			
A	✗ Ja A šķira no abām pusēm, pieļauj vienā pusē 25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem 5 cm²	✗ Loksnes otrā pusē pieļauj 25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem 5 cm²	✗ Ja A šķira no abām pusēm, pieļauj vienā pusē 25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem 5 cm²
I	✓ 125 cm² uz virsmas	✓ 125cm² uz virsmas	✓ 125cm² uz virsmas
II	✓	✓	✓

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Mehāniski bojājumi			
A			
I			
II			
			


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Paterna bojājums, izplūdis paterns			
A			
I	 Joslu veidā: 10 mm platumā, 1 gab/platuma m; Plankumu veidā: Ø 30 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm	 Joslu veidā: 10 mm platumā, 1 gab/platuma m; Plankumu veidā: Ø 20 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm	
II			

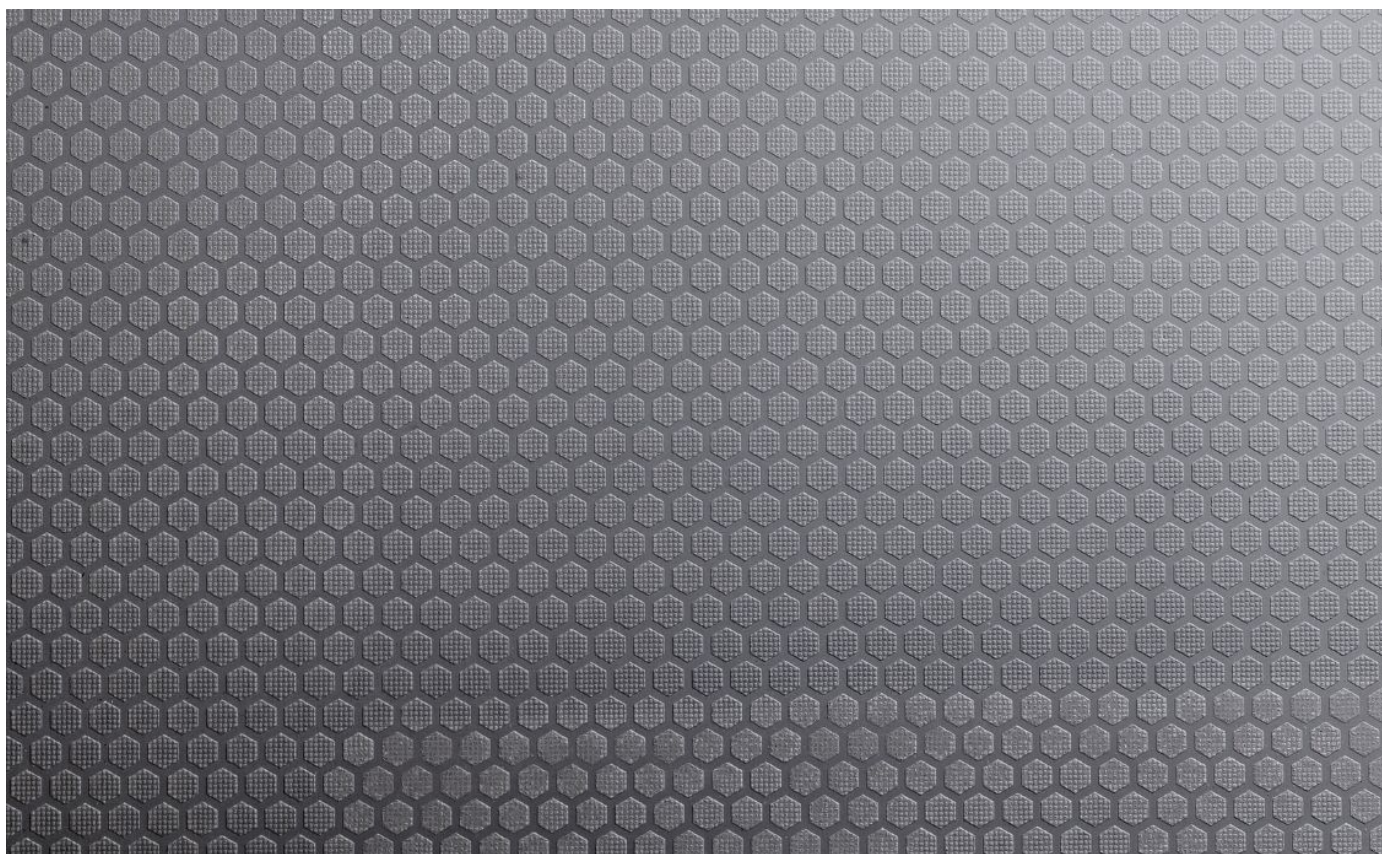


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Piededzis lamināts joslu un plankumu veidā			
A	✗ Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Joslu veidā: 5 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā: Ø 20 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm	✗ Loksnes otrā pusē pieļauj: Joslu veidā 5 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā Ø20 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø10 mm	✗ Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Joslu veidā: 5 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā: Ø 20 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm
I	✓ Joslu veidā: 10 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā: Ø 30 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm	✓ Joslu veidā: 10 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā: Ø 30 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10mm	✓ Joslu veidā: 10 mm platumā, 1 gab/platuma m. Plankumu veidā: Ø 30 mm, 1 gab/m² vai nelimitē, ja Ø 10 mm
II	✓	✓	✓

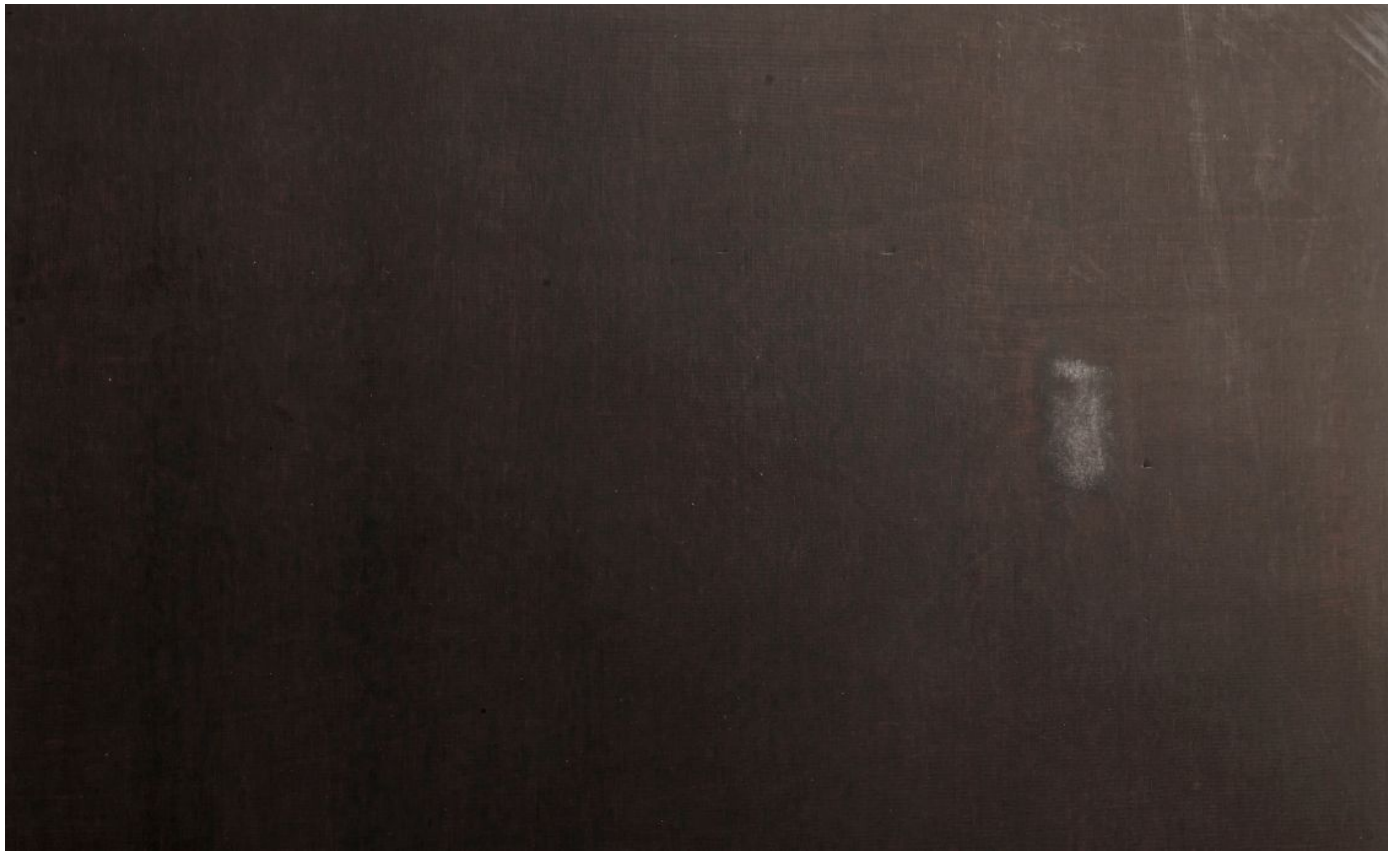ŠKĪRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
			

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Sieta vai paterna novirze			
A			
I			
II			

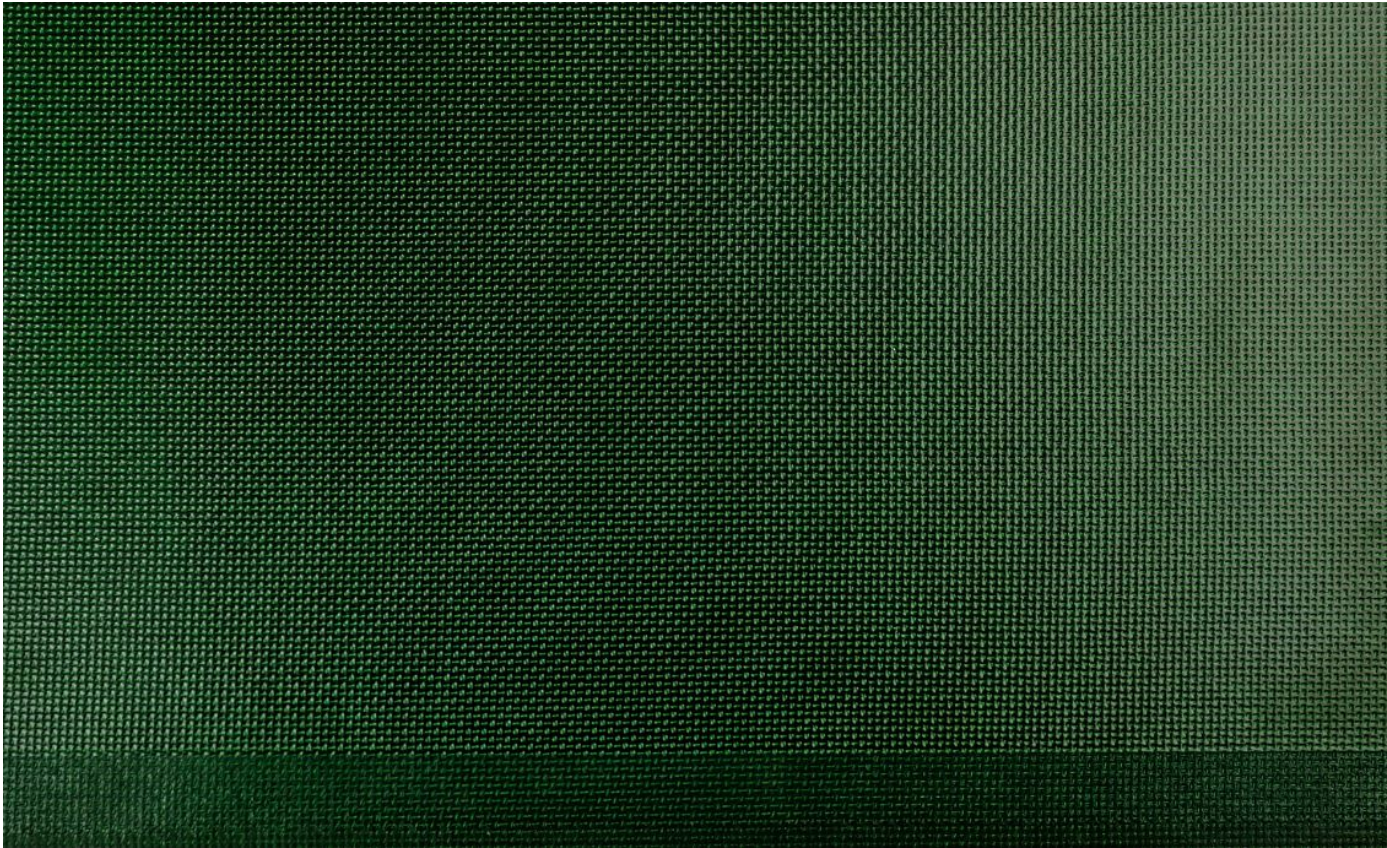

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Vairākās kārtās pielīmēts lamināts (pārsegumi) tumšu joslu veidā			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu 10 mm	 Paterna pusē. Loksnes otrā pusē pieļauj stingri pielīmētu ar platumu 10 mm	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu 10 mm
I	 Bez ierobežojumiem stingri pielīmētu ar platumu 20 mm	 Paterna pusē. Loksnes otrajā pusē pieļauj stingri pielīmētu ar platumu 20 mm	 Ja I šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu 20 mm
II			

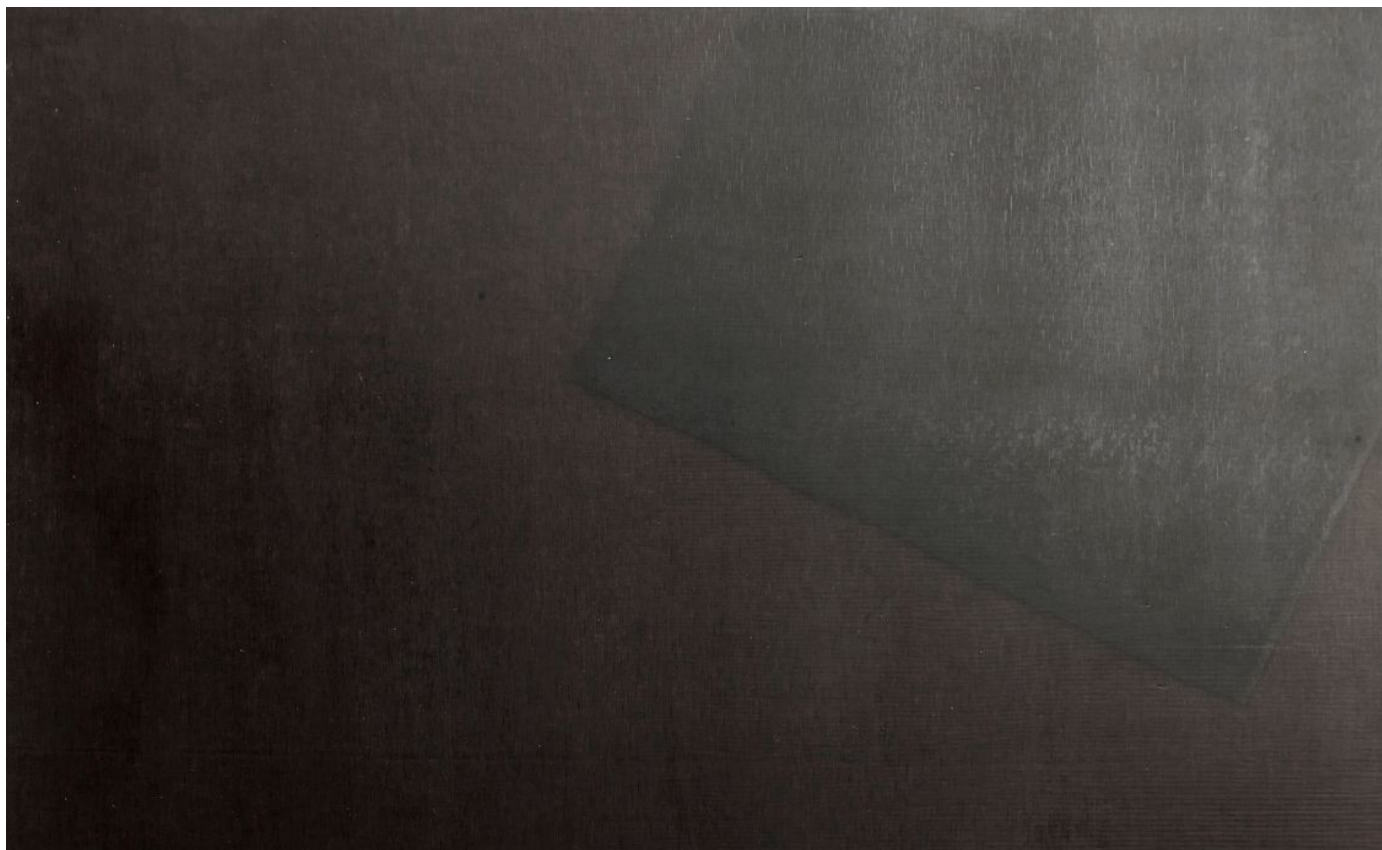

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
DEFEKTS			
Kopējais defektu skaits			
A	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē 2 defektu veidi	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē 2 defektu veidi	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē 2 defektu veidi
I	Vienā pusē 2 defektu veidi, otrā 5 defektu veidi	Vienā pusē 2 defektu veidi, otrā 5 defektu veidi	Vienā pusē 2 defektu veidi, otrā 5 defektu veidi.
II	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots

* Ja apstrādātais panelis ir mazāks par tabulā noteikto minimālo vienību (1 m², 1 platuma metrs), tad no kvalitātes novērtējuma viedokļa tā izmērs ir pielīdzināms 1 m² vai 1 platuma metram.

* Sniegtā informācija ir paredzēta tikai atsaucei. Koks ir dzīvs materiāls, tāpēc katrs panelis ir unikāls un iespējamās atšķirības.

* Lūgums ņemt vērā, ka tabulā iekļautā informācija tiks regulāri atjaunināta. Jaunākā versija vienmēr būs pieejama www.finieris.lv mājaslapā.